

In-situ XAFS による Mo-Bi 系複合酸化物の酸化還元挙動解析 Redox Behavior Analysis of Multicomponent Bismuth Molybdate Catalyst by Using In-situ XAFS

東口 光晴^a, 松野 信也^a, 吉田 淳^b
Mitsuharu Higashiguchi^a, Shinya Matsuno^a, Jun Yoshida^b

^a旭化成株式会社, ^b旭化成ケミカルズ株式会社
^aAsahi Kasei Corporation, ^bAsahi Kasei Chemicals Corporation

Mo-Bi 系複合酸化物触媒中の Fe の役割を明確にするため、反応ガス中での in-situ XAFS 測定を行った。Fe-K 端、Bi-L_{III} 端のシフトから酸化還元に伴う価数変化を見積もることにより、Bi と Fe の酸化還元挙動に相関があること、メタクロレイン生成量と Bi の還元量が相関することが分かった。この結果から、Bi は主触媒、Fe は酸素輸送を担う助触媒として働いていると推測された。

キーワード： Mo-Bi 系触媒、工業触媒、in-situ XAFS

背景と研究目的：

複数の無機構成元素からなる複合酸化物は、化合物の安定性、高温条件での構造変化、及び選択酸化作用などの機能を有し、産業上利用価値の高い材料である。低級オレフィンの部分酸化やアンモ酸化触媒として用いられる Mo-Bi 系複合酸化物触媒は、基礎化学品として重要なメタクリル酸メチルやアクリロニトリル等の製造に使用されている。この触媒系は、多数の元素添加が触媒活性の向上に繋がるため、各元素が最終生成物である複合酸化物形成に与える影響を明確にすることが、優れた触媒設計に繋がると期待される。触媒性能の向上による反応収率の向上は、企業利益だけでなく、ナフサ蒸留成分の利用にも直結しているため、石油資源の有効活用という観点からも重要である。

Mo-Bi 系複合酸化物触媒は、複数の結晶相から構成され、さらに各元素がそれぞれの結晶相に相溶する複雑な構造をなしている。触媒性能は、各結晶相中の構成元素が協同して機能発現していると推定されるため、そのメカニズム解明のためには、結晶相由来の長距離秩序と、相溶・置換による局所的な化学状態を精密に決定していく必要がある。

これまで、筆者らは主に未反応触媒の高分解能 XRD(X-ray diffraction)や XAFS(X-ray absorption fine structure)測定により、触媒を構成する各結晶相と相溶元素の化学状態解析を行ってきた。しかし、実際の触媒の機能発現は、反応ガス中の高温条件下で起こるため、反応過程で生成すると推測される活性種の化学状態と、その酸化還元に寄与する各元素の役割は上記の解析による知見からの推測に頼らざるを得ず、決定的な機能解明と、それを元にした新規触媒開発へ直結していないことが現状であった。そこで今回、実際に反応ガス雰囲気下で XAFS 測定を行い、各元素が実際に酸化還元されている場の中で、化学状態をどのように変化させ機能を発現させているか明確にするために実験を行った。

Bi-Mo 複合酸化物触媒では、多数の元素が協同的に機能発現に寄与するが、今回は、まず添加元素の中でも活性に大きく寄与する、Fe に着目した。Fe の添加は、活性の劇的な向上につながるが、過剰な添加は、燃焼触媒である酸化鉄(Fe₂O₃)の増加につながり選択率を悪化させる。そのため、高性能触媒の開発では、酸化還元の繰り返し過程において、結晶相中にて Fe が安定に存在し続けるよう設計することが重要である。Mo-Bi 系複合酸化物触媒の反応サイトは、隣接した Mo-O-Bi サイトと推測されるが、これら活性サイトの酸化還元と共同して、Fe がどのような役割を果たしているかは明らかではない。今回の解析を通じて、Fe の目的を明確にし、新規触媒開発にフィードバックさせていきたいと考えている。

実験：

XAFS 測定は、産業用ビームライン BL14B2 にて行った。反応ガス雰囲気下での測定は、BL14B2

既設のガス供給排気装置を使用した。触媒反応は 450°C で行い、還元ガスとしてイソブチレン 0.2%(He ベース)、酸化ガスとして酸素 20%(He ベース)を用いた。ガスフロー条件は、以下の通りである。

1. 20 °C → 450 °C (10 °C /min) He : 100 cc/min
2. 450 °C - 30 min i-C₄H₈-0.2% (He ベース) : 100 cc/min (還元)
3. 450 °C - 30 min O₂ : 20 cc/min + He : 80 cc/min (酸化)
4. 450 °C - 30 min i-C₄H₈-0.2% (He ベース) : 100 cc/min (再還元)

各元素における酸化還元挙動の相関を解析するために、モデル試料の組成比を、各測定波長において同一の試料で測定できるように Bi₂Mo₃Fe₃O_x として調整した。そのため、触媒性能は犠牲になるが、各波長でじゅうぶんな XAFS 強度が得られ、かつ、同一のフロー条件で酸化還元速度の議論が可能になった。測定は、Si(111)-2 結晶分光器を用い、Fe-K 端(7110 eV)、Bi-L_{III}端(13420 eV)にて、透過法の Q-XAFS(Quick XAFS)により行った。1 スペクトルの取得時間は、各吸収端共に 1 分程度である。

結果および考察：

Fig.1 に、in-situ XAFS の一例として、ガスフロー条件 2 の還元過程のスペクトル重ね書きを示した。赤から青へと時間が経過している。吸収端の 7120 eV 付近に注目すると、時間とともに低エネルギー側へシフトしていることから還元が進んでいることが分かる。スペクトルの時間変化に注目すると赤→緑までは、連続的な変化が起こっているが、緑→青は、スペクトルが重なっており、ある化学状態以降は、それ以上還元が進まないと考えられる。ここから、安定な Fe の還元状態が存在することが示唆される。また、7125 eV、7150 eV 付近には等吸収点が観測されており、還元過程は、ある化学状態から別の化学状態へ一対一で変化していると推測された。

Fig.2 に(1)Fe-K 端の吸収端シフトの時間変化、(2)Bi-L_{III}端の吸収端シフトの時間変化、また、イソブチレンが部分酸化され、生成したメタクロレインの親イオン(m/Z=70)の時間変化を重ね書きとして示した。各フロー条件は、各色の帯として示している。吸収端の位置は、スペクトル規格化後のエッジジャンプの強度 0.5 となるエネルギーで定義した。まず、Fe-K 吸収端、Bi-L_{III} 吸収端共に還元条件下で低エネルギー側へ、酸化条件下で高エネルギー側へシフトしていることから、各フロー条件下で価数変化によるケミカルシフトが観測されていると考えられる。

ここで、まず初めのガスフロー条件 2 の還元過程に注目する。Fe の低エネルギー側への吸収端シフトは、ガス切り替え後急激に起こっている。その後、ある還元状態へと推移しそこでシフトは止まる。一方、Bi の吸収端は、Fe の吸収端シフトが一定となった後に低エネルギー側へのシフトが始まること分かる。この時の m/Z=70 のイオン電流値の変化に注目すると、指数関数的に減少していることから急激に失活していることが分かる。この失活の挙動は、Bi の吸収端シフトと関連している。以上の事より以下のことが推測される。

1. 活性点は Bi であり、Bi の還元とともに触媒の失活が始まる。
2. Fe は、Bi へ酸素を供給する助触媒として働いていると推測され、ある還元状態に還元されるまで、Bi へ酸素を供給するため、Bi の還元は起こらない。
3. Fe がある還元状態になると、Bi への酸素輸送ができなくなり、Bi の還元が始まる。

次に、ガスフロー条件 3 の酸化過程に注目する。Fe、Bi ともに高エネルギー側へ吸収端シフトを起こしているが、Bi がすぐに還元前のエネルギーに戻ることにに対し、Fe は、緩やかに戻っている。これは、シフト量に注目すると、Fe では、1.5 eV 程度シフトしているのに対し、Bi は、0.2 eV 程度とわずかにしかシフトしていない。このことは、活性点としての Bi は、Bi の中の一部であるためと推測される。即ち、酸化条件下で、Fe が少し酸化されると、酸素を供給する助触媒能が回復し、Bi への酸素輸送により速やかに酸化されるに対し、Fe は、助触媒として働いていない Fe も存在し、それらが再酸化されるまで時間がかかるのではないかと推測される。Bi の活性点が少ないことに関しては、今回用いた試料が、触媒として最適組成ではなく、各吸収端を同一のガスフロー条件で観察するためのモデル組成であったためではないかと考えられる。以上の考察より、活性点とその近傍の化学状態は、活性点 Bi サイトと助触媒 Fe サイトが隣接する構造とではないかと推測される。今回測定した試料では、Bi サイトと隣接していない Fe サイトが多く、性能の低い触媒となっていると考えられるため、高性能触媒の構造としてより多くの Bi サイトと助触媒 Fe サイトを多数隣接する構造とした方が良いのではないかと推測される。

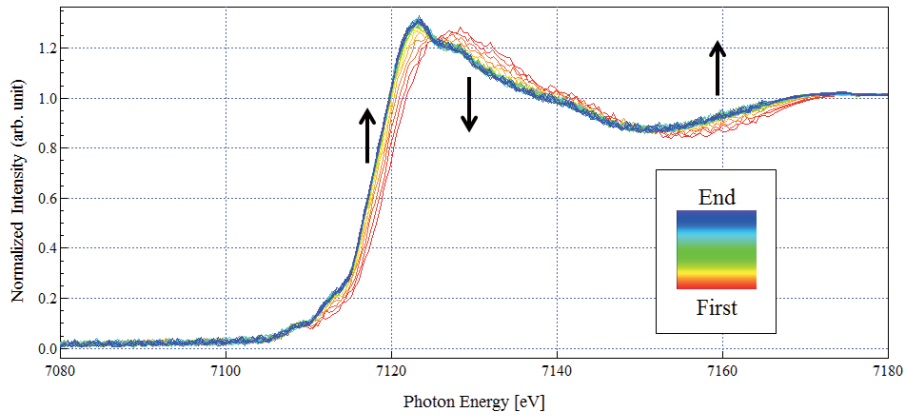


Fig.1. Fe-K 端 還元過程のスペクトル変化(赤→青)

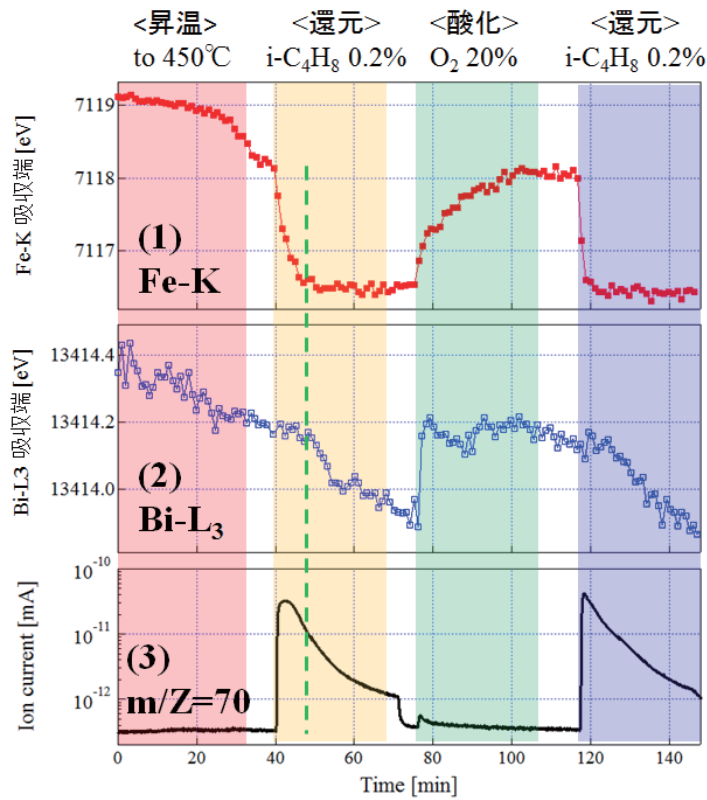


Fig.2. (1)Fe-K 端の吸収端シフトの時間変化 (2)Bi-L_{III}端の吸収端シフトの時間変化 (3)m/Z=70(メタクロレイン親イオン)のイオン電流の時間変化(ガスフロー過程をそろえて表示させた。)

今後の課題：

今回の解析により、Bi と Fe 間の酸化還元挙動に相関があることが分かり、反応下の触媒のモデル構築にこの手法が有用であることを確認することができた。今後は、実機の触媒組成での測定を試み、次世代触媒開発の知見を得たい。